

## 品質試験報告書

2019 年 11 月 22 日

株式会社カワキタ

殿

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです

**BOKEN** 一般財団法人 ボーケン品質評価機構  
 大阪生活用品試験センター  
 大阪市港区築港1丁目6-24  
 TEL 06-6577-0124  
 FAX 06-6577-0126

No. 品名・品番

1. daccolino(ダッコリーノ)ベージュ



2. daccolino(ダッコリーノ)コーデュラ

試験項目	試験方法	試験結果			
		試料	引張箇所	最大荷重(N)	状況
1 引張試験	<試験機> 定速伸長形試験機 <試験速度> 300mm/分 <方法> 下記の指定の5箇所を完全破断、破損するまで引張る。 ①テープ+ラダー+角環+縫付部 ②テープ ③テープ+縫付部 ④背当テープ+ラダー+D環+縫付部 ⑤背当テープ+角環+縫付部 <確認> 最大荷重	1	①	2772	テープの破断
			②	2664	テープの破断
			③	3045	テープの破断
			④	969	ラダーの破損
			⑤	901	角環の破損
		2	①	2741	テープの破断
			②	2640	テープの破断
			③	2563	テープの破断
			④	1177	ラダーの破損
			⑤	893	角環の破損

備考

・ 上記試験は依頼者指定による。

試験箇所

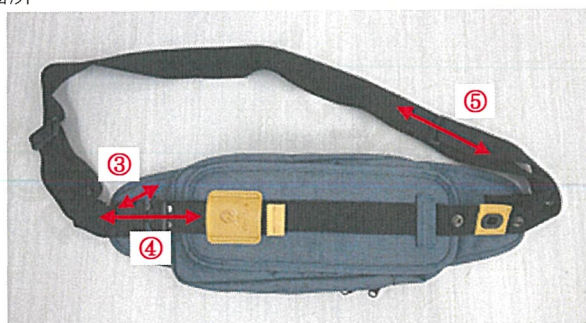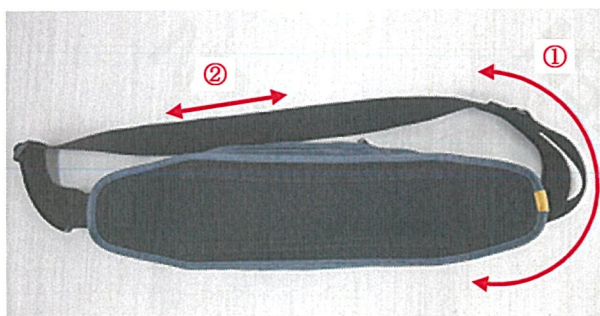

発行 理 担当者	阿塚	発行 責任者	
-------------	----	-----------	--

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。  
 本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。  
 公印の無い報告書は正式なものではありません。



# 品質試験報告書

試験番号 25019007965 -2(完)

2019 年 11 月 22 日

提出試料

